

# AÇOS PARA TRABALHO A FRIO

## Segmentos de aplicativos

Trabalho a frio

## Formas Disponíveis do Produto

Produtos longos\*

Placas

\* Os dados apresentados referem-se exclusivamente a produtos longos. Observe as explicações detalhadas no final da folha de dados (pdf).

## Descrição do produto

O BÖHLER K890 MICROCLEAN é um aço ferramenta de trabalho a frio de alta performance produzido por metalurgia do pó, apresentando boa tenacidade, elevada resistência à compressão e excelente resistência à fadiga. Sua favorável combinação de propriedades diminui a ocorrência de dano por lascamento nas ferramentas fabricadas com esse material. Pode ser utilizado, também, em moldes para plásticos.

## Rota de fusão

Metalurgia do pó

## Propriedades

- > Dureza & Ductilidade : muito alto
- > Resistência ao desgaste : bom
- > Força compressiva : alto
- > Estabilidade dimensional : muito alto

## Aplicações

- > Facas industriais (para produtores)
- > Cunhagem
- > Componentes para a indústria de reciclagem
- > Extrução de alimentos
- > Laminação
- > Compactação de pós
- > Matrizes de perfuração de pílulas
- > conformação por rolos
- > Conformação a frio
- > Peças de desgaste
- > Fine Blanking / estampagem
- > Embalagens

## Composição química

C	Si	Mn	Cr	Mo	V	W	Co
0.85	0.55	0.40	4.35	2.80	2.10	2.55	4.50

## Características do material

	Resistência à compressão	Estabilidade dimensional durante o tratamento térmico	Tenacidade	Resistência ao desgaste abrasivo	Resistência ao desgaste adesivo
<b>BÖHLER K890</b> MICROCLEAN	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★
<b>BÖHLER K100</b>	★★	★★	★	★★★	★★
<b>BÖHLER K105</b>	★★	★★	★	★★	★★
<b>BÖHLER K107</b>	★★	★★	★	★★★	★★
<b>BÖHLER K110</b>	★★	★★★	★	★★★	★★
<b>BÖHLER K190</b> MICROCLEAN	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>BÖHLER K294</b> MICROCLEAN	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★
<b>BÖHLER K340</b> ECOSTAR	★★★	★★★	★★	★★	★★
<b>BÖHLER K340</b> ISODUR	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★
<b>BÖHLER K346</b>	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★
<b>BÖHLER K353</b>	★★	★★★	★★	★★	★★
<b>BÖHLER K360</b> ISODUR	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★
<b>BÖHLER K390</b> MICROCLEAN	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>BÖHLER K490</b> MICROCLEAN	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
<b>BÖHLER K497</b> MICROCLEAN	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★
<b>BÖHLER K888</b> MATRIX	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★


## Condição de Fornecimento

Recozido	
Dureza (HB)	máx. 280

## Tratamento térmico

Alívio de tensões		
Temperatura	650 para 700 °C	After through heating, hold in neutral atmosphere for 1-2 hours.    Slow cooling in furnace    Intended to relieve stresses caused by extensive machining or in complex shapes.
Têmpera e revenimento		
Temperatura	1,070 para 1,150 °C	Quenching: Oil, gas (N <sub>2</sub> )    Holding time after temperature equalization: 20-30 minutes (hardening temperature 1070 to 1100 °C   1958 to 2012 °F) or 6 minutes (hardening temperature 1150 °C (2102 °F))    After hardening, tempering to the desired working hardness according to the tempering chart.

### Tempering chart

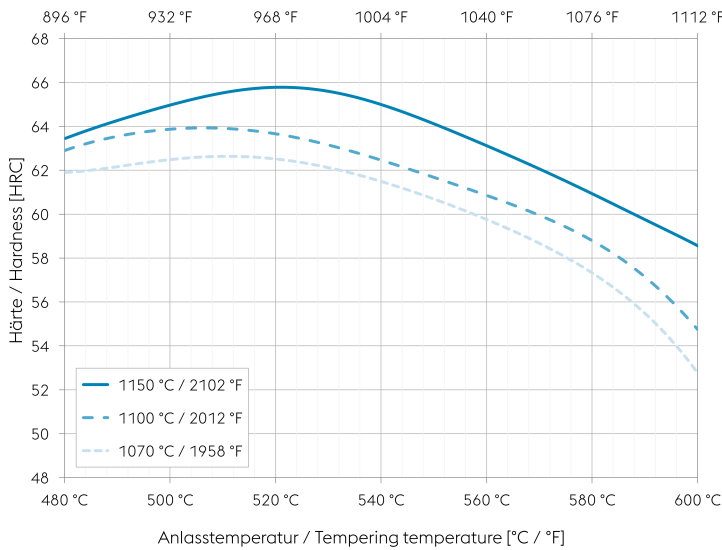

Specimen size: square 20 mm (0,787 inch)

Slow heating to tempering temperature immediately after hardening.

Time in furnace 1 hour for each 20 mm (0,787 inch) of workpiece thickness but at least 2 hours.

Please refer to the tempering chart for guide values for the achievable hardness after tempering.


It is recommended to temper at least three times above the secondary hardness maximum.

Cooling in air to room temperature after each tempering step is recommended.

Tempering for stress relieving 30 to 50 °C (86 to 122 °F) below the highest tempering temperature.

Recommended tempering temperature range is indicated by the grey area in the chart.

### Continuous cooling CCT curves

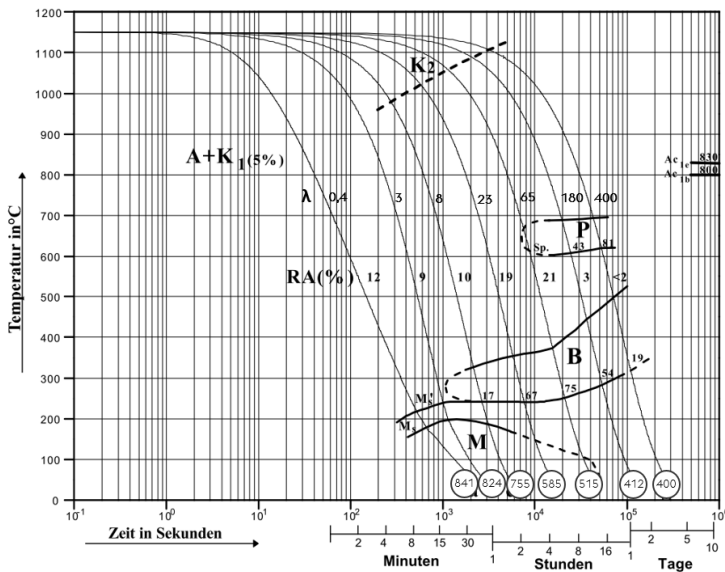

Austenitising temperature: 1150 °C (2102 °F)  
Holding time: 30 minutes


○ Vickers hardness

17...81 phase percentages

0.4...400 cooling parameter  $\lambda$ , i.e. duration of cooling from 800 to 500 °C (1472 to 932 °F) in  $s \times 10^{-2}$

A... Austenite  
K... Carbide  
P... Pearlite  
B... Bainite  
M... Martensite  
Ms... Martensite starting temperature

Quantitative phase diagram

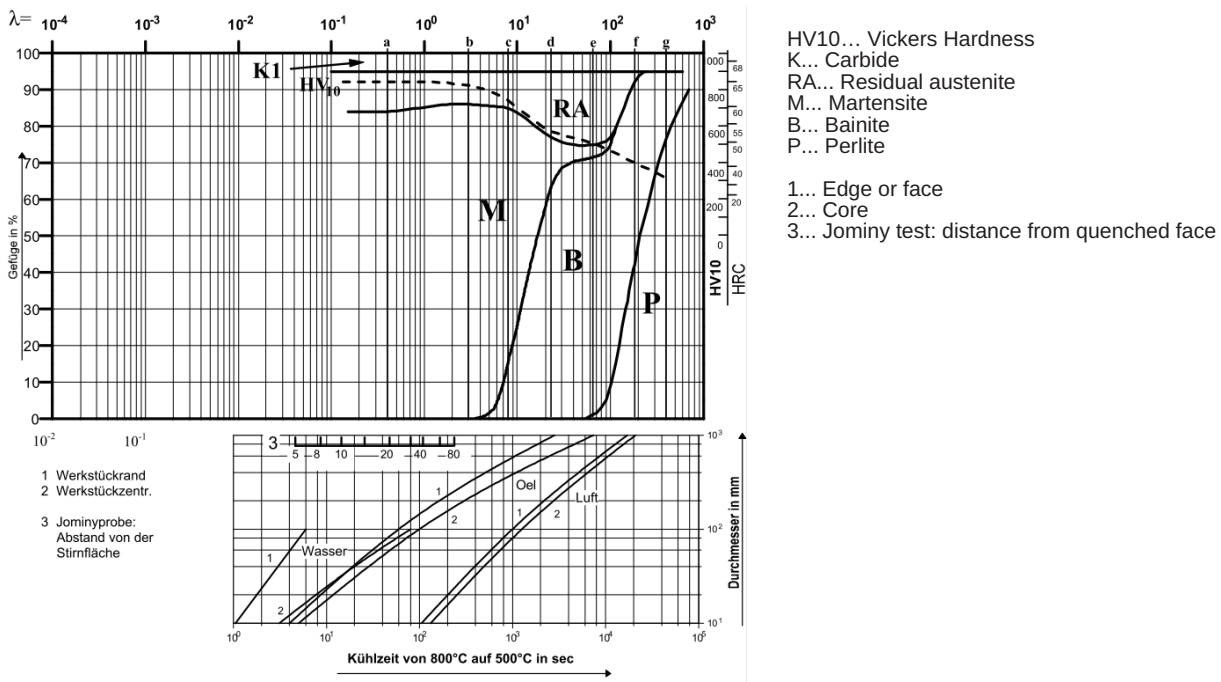

Propriedades físicas

temperatura (°C)	20
Densidade (kg/dm <sup>3</sup> )	7.85
Condutividade térmica (W/(m.K))	22.5
Calor específico (kJ/kg K)	0.45
Resistividade Específica (Ohm.mm <sup>2</sup> /m)	0.5
Módulo de elasticidade (10 <sup>3</sup> N/mm <sup>2</sup> )	218

Expansões térmicas

Temperatura (°C)	100	200	300	400	500	600	700
Expansão térmica (10 <sup>-6</sup> m/(m.K))	10.5	11	11.3	11.7	12.1	12.4	12.9

Se outras variações de produtos disponíveis forem listadas além de produtos longos, observe que elas podem diferir em termos de processo de fusão, dados técnicos, condições de entrega e acabamento superficial, bem como dimensões de produtos disponíveis. Para especificações técnicas obrigatórias, outras solicitações e dimensões, entre em contato com nossas companhias de vendas regionais da voestalpine BÖHLER. Os detalhes desta brochura não são vinculativos e não são considerados como prometidos; pelo contrário, servem apenas como informação geral. Esta informação só é vinculativa se for expressamente incluída como condição num contrato celebrado conosco. Os dados medidos são valores laboratoriais e podem desviar-se das análises práticas. No fabrico dos nossos produtos não são utilizadas substâncias nocivas para a saúde ou para a camada de ozono.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at

https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

ONE STEP AHEAD.