

TOOL STEELS

HARDENABLE CORROSION RESISTANT STEEL

Alkalmazási szegmensek

Műanyag-feldolgozás

Elérhető termékváltozatok

Hosszúcs termékek

Termékleírás

A BÖHLER N690 egy martenzites korrózióálló krómaccél, amely magas széntartalommal, valamint kobalt-, molibdén- és vanádium-ötözéssel rendelkezik. Megfelelő kopásállóságú és jó szívósságú anyag. A jó korrózióállósághoz finomra köszörült vagy polírozott felület szükséges. Nem hegeszthető. A BÖHLER N690 élelmiszerrel és italokkal való érintkezésre is engedélyezett

Tulajdonságok

- > Szívósság és képlékenység : jó
- > Kopásállóság : nagyon magas
- > Megmunkálhatóság : jó
- > Méretállóság : jó
- > Polírozhatóság : jó
- > Korrózióállóság : magas

Használ

- > Alkatrészek élelmiszer- és takarmány-feldolgozó ipar részére
- > Forrócsatornás rendszerek
- > Üvegszállal erősített műanyagok
- > Csavarok és perselyek
- > Kutterezés
- > Szivattyúzás
- > Gépészet / gépgyártás
- > Normál alkatrészek (formák, lemezek, csapok, lyukasztók)
- > Fröccsöntés
- > Tablettasajtoló szerszámok
- > Gépkécek (gyártók részére)
- > Élelmiszer-őrlés
- > Érc és ásványfeldolgozás
- > Tipikus vágóeszközök és kécek
- > Elektronikai ipar
- > Műanyag extrudálás
- > Ipari kécek
- > Kopásnál alkalmazott kopásálló megoldások
- > Fúrás

Műszaki jellemzők

Anyagmegjelölés		
1.4528	SEL	
X105CrCoMo18-2	EN	

Vegyí összetétel

C	Si	Mn	Cr	Mo	V	Co
1.08	0.4	0.4	17.3	1.1	0.1	1.5

Szállítási feltétel

Lágyított	
Keménység (HB)	max. 285


Hőkezelés

Stresszoldó		
Hőmérséklet	max. 650 °C	Soft annealed material: For stress relief annealing after mechanical processing, hold the material at temperature in a neutral atmosphere for 1-2 hours after complete heating, then slowly cool the furnace at 20°C [68 °F]/hour to 200°C [392 °F], then cool in air.
Hőmérséklet		Hardened and tempered material: The temperature for stress relief annealing should be approx. 50°C [122 °F] below the previously selected tempering temperature. Other procedure as for stress relief annealing of soft annealed material.

Edzés és edzés

Hőmérséklet	1,030 amig 1,080 °C	For hardening, hold the material at the specified temperature for 15-30 minutes after complete heating and quench quickly. Cool the material to approx. 30°C [86 °F]. Tempering should take place immediately.
Hőmérséklet	100 amig 200 °C	Tempering treatment to the desired working hardness after hardening - see tempering diagram. Heat the material slowly and temper once for 1 hour/20mm material thickness, but at least 2 hours. After the heat treatment step, the material must be cooled to approx. 30°C [86 °F].

Tempering chart

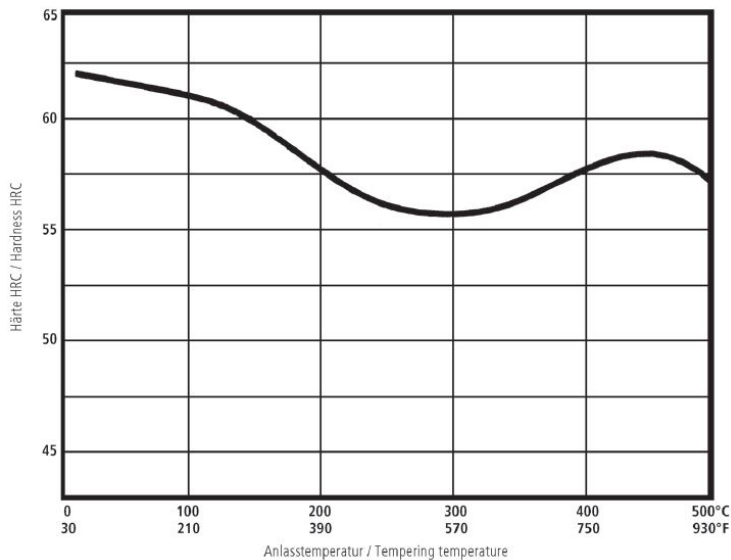

Hardening temperature: 1030°C / 1886°F

Tempering: 2x2h

Sample cross-section: Square 20mm

Hardness up to 59-61 HRC

Fizikai tulajdonságok

Hőmérséklet (°C)	20
Sűrűség (kg/dm ³)	7.7
Hővezető képesség (W/(m.K))	15
Fajlagos hőkapacitás (kJ/kg K)	0.43
Specifikus elektromos ellenállás (Ohm.mm ² /m)	0.8
Rugalmassági modulus (10 ⁹ N/mm ²)	223

Hőtágulás

Hőmérséklet (°C)	100	200	300	400	500
Hőtágulás (10 ⁻⁶ m/(m.K))	10.4	10.8	11.2	11.6	11.9

Amennyiben a hossztermékek mellett más elérhető termékváltozatok is szerepelnek, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek az olvasztási folyamat, a műszaki adatok, a szállítási és felületi állapot, valamint a rendelkezésre álló termékméretetek tekintetében eltérhetnek. A kötelező műszaki adatokkal, egyéb követelményekkel és méretekkel kapcsolatban kérjük, forduljon a voestalpine BÖHLER regionális értékesítési vállalatához. A tájékoztatóban szereplő információk nem kötelező érvényűek, és nem tekinthetők ígéretnek, inkább csak általános tájékoztatásra szolgálnak. Ezek az előírások csak akkor kötelezőek, ha a velünk kötött szerződésben kifejezetten feltételként szerepelnek. A mért adatok laboratóriumi értékek, és eltérhetnek a gyakorlati elemzéstől. Termékeink gyártása során nem használunk az egészségre vagy az ózonrétegre káros anyagokat.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>**voestalpine**

ONE STEP AHEAD.